



## Fiche Technique De Produit

**Producteur : Société des Ciments de Ain Touta**  
**Site d'élaboration : Unité des agrégats et sable concassé**  
**Pétrographie : calcaire**  
**Elaboration : concassage + criblage**

Les granulats produits par la SCIMAT et mis à la disposition de sa clientèle, répondent parfaitement aux normes algériennes en vigueur. Leurs fabrications sont soumises à un contrôle strict et continu de la qualité.

### Partie Normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0	4
---	---

*Norme XP P 18-545 Article 10-EN 12620 et EN*

*Catégorie A*

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	SE	f	MB
Etendue e	6		40		40		10			0.6			
V.S.S+U	13						104						
V.S.S.	10						99						1.5
V.S.I.							85	95	100		60		
V.S.I-U							80						

### Partie informative


Résultats de production

	Jusqu'au /												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE	F	MB
Maximum	10.0 7	16.79	22.89	32.30	47.45	69.47	95.69	100	100	7.05	78.23	10.07	1.25
Xf+1.25*ET	9.15	15.92	22.32	32.42	54.45	68.26	95.17	100	100	6.82	78.91	9.51	1.17
Moyenne Xf	6.7	12.6	17.7	26.0	37.97	58.3	93.2	100	100	6.22	74.4	6.7	0.96
Xf-1.25*ET	3.88	9.27	13.07	19.57	21.48	48.33	91.22	100	100	5.62	69.88	3.88	0.74
Minimum	3.92	8.64	11.61	16.03	25.75	45.84	91.07	100	100	5.51	68.66	3.92	0.75
Ecart-types (ET)	2.25	2.66	3.7	5.14	13.19	7.97	1.58	0	0	0.48	3.61	2.25	0.17
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

**CHLORURES = 0.32 NF EN 1744**

**SULFATES = 0.28 NF EN 1744**

**CARBONATE = 96.0 NF EN 1744**

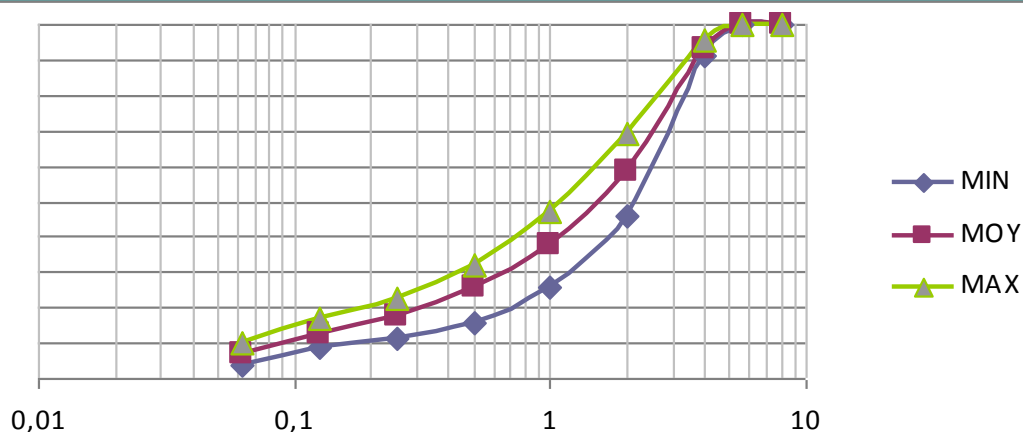

**Contact :**

SIEGE SOCIAL : 73 BIS RUE BENFLIS LA VERDURE BATNA BP N° 67 EL BOUSTENE (W.BATNA) - Algérie.

Tél : (033)85 13 00 LIGNES GROUPES - Fax : (033) 85 11 01 / 85 12 47

Unité Agrégats et Sable concassé : BP N° 10 Ain Touta

Tél : Fax : (33) 83 64 50